

PTFE 복합재료의 마찰·마모 특성에 미치는 첨가제의 영향

김용직*· 엄수현**· 김윤해***

Effects of Additives on the Friction and Wear Properties of PTFE Composites

Yong-Zig Kim, Su-Hyun Eum and Yun-Hae Kim

Key Words: PTFE복합재료(PTFE Composite), 폴리이미드(Polyimide), 마찰계수(Friction Coefficient), 비마모량(Specific Wear Rate), 마찰·마모특성(Friction and Wear Property)

Abstract

Recently, PTFE-polyimide composites are being used self-lubricating parts for industrial field. Thus, this study is mainly concerned with friction and wear properties for the piston ring of non-lubricating air compressor which made of PTFE-polyimide composites. The friction and wear test was carried out for the different composition ratio under the atmosphere room temperature and constant load of 7.69N and their friction and wear properties were compared with each other at various sliding speed. Notable results are summarized as follows. PTFE 100% showed that friction coefficient was almost same values at 0.94 and 1.88m/s but the value was decreased at 2.83m/s because the friction temperature is higher than low speed. PTFE 80%-PI 20% showed the lowest mean friction coefficient at 2.83m/s. PTFE 20%-PI 80% showed the highest friction coefficient at 0.94m/s and the value was decreased at high speed but the value is higher than other materials except PTFE 100 %. PI 100% showed the highest friction coefficient at 0.94 and 1.88m/s because adhesive wear mainly occurred that speed. PTFE 100% showed highest specific wear rate on the whole. Specific wear rate of PTFE 80%-PI 20% was almost the same value with PTFE 20%-PI 80%. PI 100% showed the lowest value at high sliding speed because the friction surface was thickened and carbonated by high friction temperature.

1. 서 론

오늘날 의료, 전기, 전자, 식품업체 등 다양한 산업분야에서는 청정한 압축공기를 필요로 하고 있다. 그러나, 기존의 왕복동식 공기압축기에서는 대부분 주철을 소재로 한 피스턴링을 이용하여 고압의 공기를 압축하므로 윤활유의 사용이 필연적이다. 따라서, 앞에서 언급한 분야에서의

사용은 곤란한 실정이다. 그러나, 자기 윤활성을 지니는 피스턴링을 공기압축기에 사용할 경우에는 압축공기 중에 함유되는 유분 및 수분을 제거하기 위한 고효율의 필터를 장착해야 하는 비용이 절감될 뿐만 아니라 청정도가 높은 압축공기를 얻을 수 있어 다양한 산업분야에서의 사용이 가능하다.

최근 들어 자기 윤활성 재료로 많은 각광을 받고 있는 PTFE(polytetrafluoroethylene), 폴리이미드(Polyimide), 카본(Carbon)과 같은 복합재료는 내부식성, 고강도 및 낮은 마찰계수를 가지는 특징을 있다. 사용 온도에서는 PTFE의 경우 융점이 327°C로 높고¹⁾ 폴리이미드는 연속사용온도가 300°C, 최대 순간 사용온도는 482°C까지이므로²⁾

* 한국해양대학교 대학원

** 한국해양대학교 기계소재공학부

*** 한국해양대학교 기계소재공학부

공기압축기용 무윤활 피스턴링으로서 그 사용가치가 충분하다고 생각된다. 그러나, PTFE는 마찰계수가 상당히 낮은 반면 강도가 낮아서 바로 사용하기가 곤란하다.

폴리이미드의 경우에는 복합재료 중에서 비교적 높은 강도를 나타내나 소재의 가격이 상당히 고가이므로 상업화하기가 어렵다. 따라서, 본연구에서는 이러한 복합재료와 함께 금속재료인 동(copper), 산화동(oxide copper)을 적절한 비율로 충진하여 경제성을 가짐과 동시에 양호한 마찰마모특성을 만족시키는 재료를 찾기 위하여 마찰속도와 충진율이 마찰계수와 비마모량의 변화에 어떠한 영향을 주는지 실험을 통하여 고찰하였다.

2. 실험방법

2.1 실험장치 및 시험편의 제작

본 실험에 사용된 시험기는 Pin on disc형의 마찰·마모 시험기이며 Fig.1에 나타내었다. 시험에 사용된 상대 마모재는 공기압축기의 실린더재료로 사용되는 회주철(FC250)³⁾을 이용하였으며 기계적 성질은 Table 1과 같다.


Table 1 Mechanical properties of opponent specimen

Materials	Mechanical properties	Tensile strength (MPa)	Hardness (H _B)
Gray cast iron (FC250)		275	188

2.2 실험조건 및 방법

마찰·마모시험 중에 상대 마모재인 핀(pin)과 시험편의 면압은 공기압축기와 내연기관의 피스턴링이 받는 일반적인 면압인 0.05~0.22MPa⁵⁾보다 더 가혹한 마찰마모조건을 주기 위하여 0.39MPa을 적용하였으며 이때 시험편에는 7.69N의 일정한 인가하중을 가해 주었다.

마찰속도는 공기압축기에서 사용하는 회전수인 0.94m/s, 1.88m/s, 2.83m/s에서의 특성변화를 파악하기 위하여 마찰마모 시험편을 조성별로 각 3개씩 준비하여 마찰·마모 시험을 행하였다.

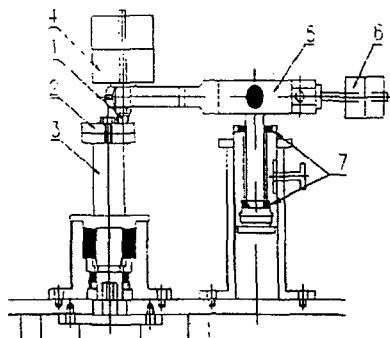

1. Pin
2. Disc specimen
3. Axis of rotation
4. Applied weight
5. Balance bar
6. Balance weight
7. Ball bearing

Fig.1 Schematic illustration of friction and wear test apparatus

상대 마모재와 시험편의 마찰면에서 발생되는 마찰력 및 마찰계수는 마모시험편과 핀의 마찰에 의해 발생된 미끄럼 마찰력(마찰면과 반대방향의 전단력)이 벨런스 바를 통해 로드셀(load cell)에 전달된 뒤, 증폭기(amplifier)를 통해 증폭이 되고 이 힘이 펜레코더(pen recorder)에 기록됨으로써 측정이 된다. 시험편의 마모량은 측정도 0.1 mg의 정밀천정(Sartorius社製 YDK01)을 이용하여 마모시험전의 중량과 마찰거리 1km 간격으로 시험중인 시험편의 중량을 측정하였다.

마찰·마모 시험편은 PTFE, 폴리이미드, 카본, 동 및 산화동의 충진비율을 각각 달리한 다음의 조성으로 시편을 제작하였다.

PTFE100%, PTFE80%-폴리이미드20%, PTFE 20%-폴리이미드80%, 폴리이미드100%를 충진한 시험편과 PTFE80%-폴리이미드20%에 카본, 동, 산화동을 각각 10%, 20%, 30% 충진한 13종류로, 시험편은 먼저 환봉으로 제작한 뒤 디스크(disc) 타입으로 기계 가공하였다. 기계가공 후 시험편과 상대 마모재의 마찰면은 금속제 피스턴링과 공기압축기용 실린더의 표면조도와 동일하게 하기 위하여 각각 입도 번호 2000번의 연마지를 이용하여 연마하였으며 표면조도는 시험편과 상대 마모재 모두 $R_a^{(4)} = 1.6 \mu\text{m}$ 로 동일하게 적용하였다.

3. 실험결과 및 고찰

3.1 첨가제의 충진율에 따른 경도변화

첨가제의 충진율에 따른 경도값을 Fig. 2에 나타내었다. 시험에 사용된 경도기는 로크웰 경도기이며 L scale(가압하중 588N)을 이용하였다.

경도는 각각 12회 측정하여 최대 값과 최소 값을 제외한 평균 값을 이용하였다. 경도 값은 폴리이미드의 충진율이 많을수록 높은 경향을 보였으며 PTFE80%-polyimide20%의 시험편에 동, 산화동, 카본을 충진한 시험편의 경우 함유량이 많을수록 경도 값이 조금씩 낮아짐을 알 수 있었다.

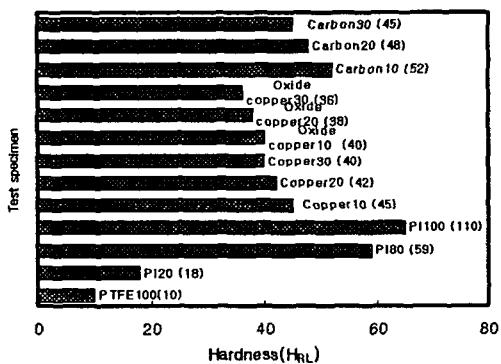


Fig.2 Effects of contents of additives on hardness

3.2 마찰속도에 따른 마찰계수의 변화

마찰속도를 0.94m/s, 1.88m/s, 2.83m/s로 변화시켰을 때 폴리이미드의 충진율에 따른 마찰계수의 변화를 Figs. 3~5에 나타내었다.

PTFE100%의 경우, 마찰계수의 값은 저속과 중속에서는 변화가 거의 없이 동일한 경향을 보였는데, 이는 PTFE의 분자들간에 응착력과 전단저항이 낮은 특성⁶⁾ 때문인 것으로 생각된다. 한편, 고속에서는 평균마찰계수의 값이 0.145로 감소하는 경향을 나타내었다. 이는 마찰속도가 가장 높은 저속과 중속에 비해 마찰열이 상대적으로 높으므로 표면의 전단응력이 감소하여 점차 용융마모로 이행되기 때문이라고 생각된다.

폴리이미드20%를 첨가한 경우에는 마찰계수 값이 비교적 저속, 중속, 고속의 순서로 낮아지는 경향을 나타내고 있다. 아울러, 시험시간이 증가할수록 마찰계수의 값은 뚜렷하게 구분됨을 알 수 있었다. 특히, 고속에서는 평균 마찰계수 값

이 가장 낮은 0.119를 보이고 있는데, 마찰열의 상승으로 인해 플레이크형(flake type)의 마모유동막이 비교적 단시간에 다양 생성되기 때문에 마찰계수의 초기 안정화와 함께 낮은 마찰계수의 값을 나타낸다고 생각된다.

한편, Fig. 10에 고속에서 마찰된 시험편의 마찰표면을 주사형 전자 현미경(SEM)으로 촬영한 사진을 나타내었는데 사진에서 보는 바와 같이 플레이크 모양인 마모막의 유동이 뚜렷하게 나타남을 알 수 있으며, 동일시편에서 SEM으로 EDS 분석한 결과를 Fig. 13에 나타내었다. 유동의 끝 부분인 흰 곳에서 탄소(C)와 불소(F)성분이 마찰면의 표층부로 두드러지게 나타나는 것으로 보아 PTFE가 소성유동에 의해 마찰면의 표층부로 밀려 응착마찰력을 감소시키기 때문에 마찰계수가 가장 적어진 것으로 생각된다.

폴리이미드80% 충진 시험편의 경우에는 PTFE의 함유량이 비교적 낮으므로 PTFE가 마찰표면에서의 응착마찰력을 낮추는 역할을 충분히 하지 못하고 연삭마모도 병행하는 형태가 되기 때문에 마찰계수 값이 비교적 높게 나타나는 것으로 생각된다. Fig. 11에 고속에서 마찰된 표면을 SEM으로 촬영한 사진을 나타내었다. PTFE20% 충진 시험편과는 대조적으로 플레이크 형태의 유동막이 비교적 적게 일어났고 응착마모와 연삭마모가 함께 일어난 것을 알 수 있다.

폴리이미드100% 시험편에서는 다른 시험편에 비해서 저속과 중속에서 높은 마찰계수를 나타내고 있는데, 이는 비교적 다른 재료들보다 표면경도가 높기 때문에 마찰계수가 안정화되기 전까지는 마모막의 형성이 충분하지 않아 폴리이미드의 진실접촉면의 압력이 높아져 소성유동에 의해 외부 표층 막의 파괴가 일어나고 상대 마모재와의 적접적인 접촉이 발생하게 되므로 응착마찰력이 커지기 때문에 Fig. 12와 같이 전형적인 응착마모⁷⁾가 일어나서 마찰계수가 높은 것으로 생각된다.

한편, 마찰속도가 증가할수록 마찰계수 값이 뚜렷이 낮아지는 이유는 표면 마찰열이 점차 상승하여 고온이 되므로 응착마찰력이 다소 감소하게 되고 소성유동이 일어나 마모막이 점차 쌓이면서 응착마모 된 공간을 메우기 때문에, 이와 함께 표면 마찰온도가 높을수록 건조 마찰시에는 시험편 표면의 마모막이 탄화됨으로써⁸⁾ 이것이 표면을 보호하기 때문에 정상마모로의 진행이 이루어지고 마찰계수도 차츰 감소하여 안정화되기 때문이다라고 생각된다.

한편, PTFE80%-PI20%에 동, 산화동, 카본을 각각 10%, 20%, 30%씩 첨가한 시험편의 마찰계수의 변화를 Figs. 6~8에 나타내었다.

저속에서 Copper 10%가 평균 마찰계수가 가장 낮은 0.087을 나타내고 있으며, 중속에서도 Copper 10%가 평균 마찰계수 값이 0.096으로 가장 낮았다. 고속에서는 저속 및 중속과는 달리 Carbon 30%를 함유한 시험편의 평균 마찰계수 값이 0.092로 가장 낮은 경향을 보이고 있다.

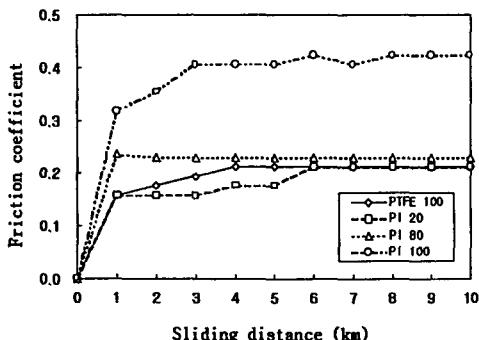


Fig.3 Relationship between friction coefficient and sliding distance for sliding speed at 0.94m/s

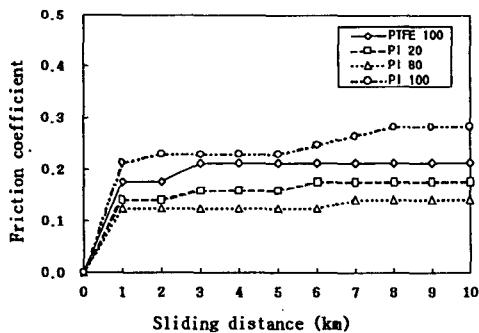


Fig.4 Relationship between friction coefficient and sliding distance for sliding speed at 1.88 m/s

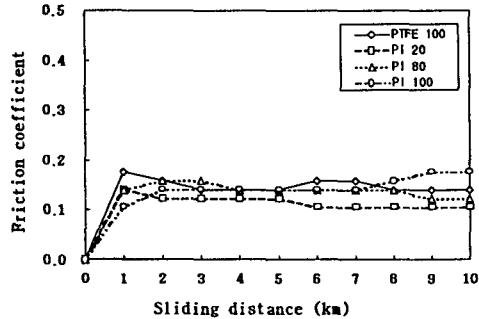


Fig.5 Relationship between friction coefficient and sliding distance for sliding speed at 2.83 m/s

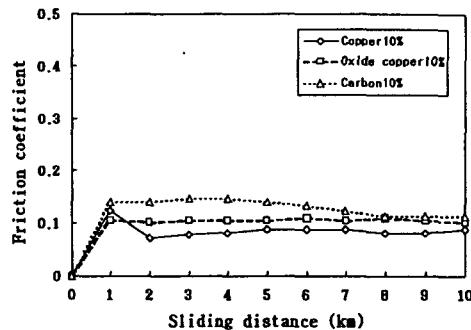


Fig.6 Relationship between friction coefficient and sliding distance for sliding speed at 0.94 m/s(Additive 10%)

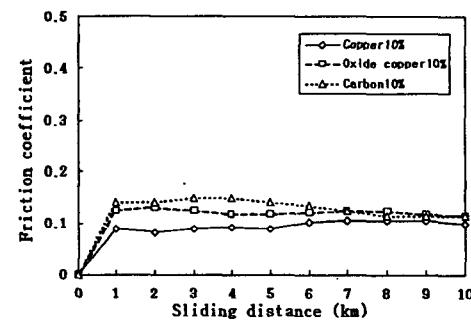


Fig.7 Relationship between friction coefficient and sliding distance for sliding speed at 1.88 m/s(Additive 10%)

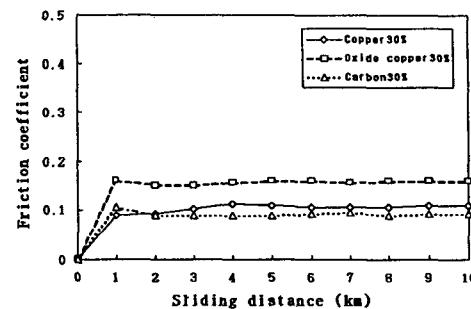


Fig.8 Relationship between friction coefficient and sliding distance for sliding speed at 2.83 m/s(Additive 30%)

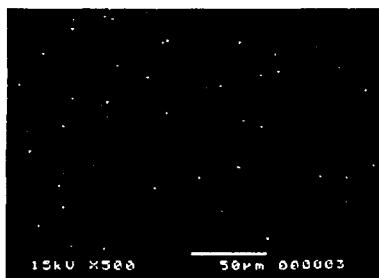


Fig.9 SEM micrographs of the worn surface of PTFE100%

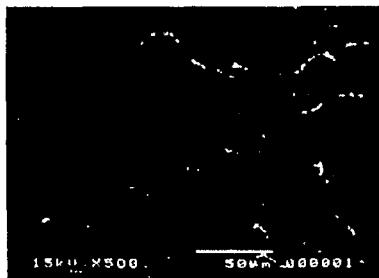


Fig.10 SEM micrographs of the worn surface of PTFE80%-PI20%


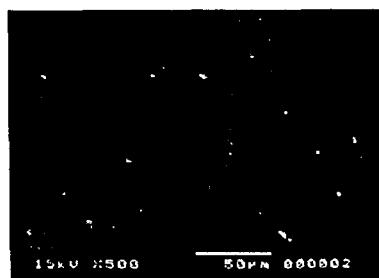



Fig.11 SEM micrographs of the worn surface of PTFE20%-PI80%



Fig.12 SEM micrographs of the worn surface of PI100%

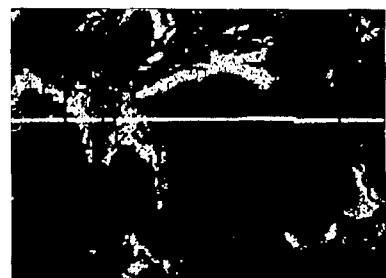

a) C component

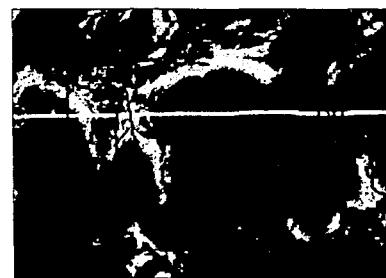

b) F component

Fig.13 EDS micrographs of the worn surface of PTFE80%-PI20% ($\times 2,000$)



a) C component



b) F component

Fig.14 EDS micrographs of the worn surface of PTFE20%-PI80%($\times 2,000$)

3.3 마찰속도에 따른 비마모량의 변화

비마모량은 각 시편마다 마찰거리 10km동안 마모된 총 체적을 마찰일로 나눈 값이며 Fig.15와 Table 2에 비마모량의 변화를 나타내었다.

PTFE100%의 경우 비마모량이 다른 시편들에 비해 전반적으로 많은데 이는 PTFE의 경도가 비교적 낮아 소성유동압력이 작으므로 얇은 필름(film)형태의 마모입자가 생성되는 연삭마모가 주로 일어나기 때문인 것으로 생각된다.

폴리이미드100% 시험편의 경우 저속에서는 응착마모에 의한 마모입자의 털락이 많다가 고속에서는 표면의 탄화로 인해 마찰표면을 보호하는 형태가 되므로 비마모량이 감소되는 것으로 생각된다. Table 2에는 PTFE80%-polyimide20%에 동, 산화동, 카본을 충진한 시험편의 비마모량을 나타내었다. 저속에서 copper 30%함유한 시험편의 비마모량이 $2.537 \times 10^{-5} (\text{mm}^3/\text{Nm})$ 로 가장 적게 나왔으며 이는 PI와 PTFE만의 충진으로 이루어진 시험편에서 가장 적은 $1.3 \times 10^{-4} (\text{mm}^3/\text{Nm})$ 보다 약 5배정도 낮은 비마모량을 보임을 알 수 있었다.

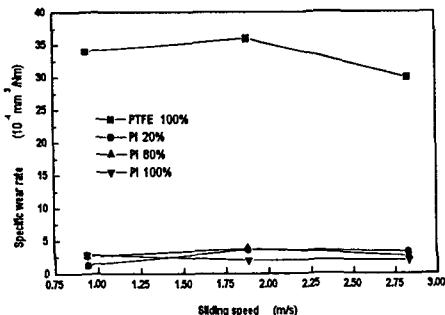


Fig.15 Effects of sliding speed on specific wear rate for different PI contents

Table 2 Effects of sliding speed on specific wear rate for additives

(unit : $10^{-5} \text{ mm}^3/\text{Nm}$)

Specimen	0.98m/s	1.88ms	2.83m/s
Copper10	11.730	8.548	6.922
Copper20	6.817	3.906	5.228
Copper30	2.537	4.437	4.478
Oxide copper10	8.662	5.423	6.094
Oxide copper10	3.011	7.881	9.528
Oxide copper10	8.157	7.777	9.044
Carbon10	4.394	3.888	9.269
Carbon20	8.880	4.633	5.961
Carbon30	13.090	4.680	5.501

4. 결론

PTFE에 다양한 첨가제를 충진한 시험편을 이용하여 마찰·마모 시험을 행한 결과 마찰속도와 충진율이 마찰계수와 비마모량에 어떠한 영향을 주는지 실험을 통해 고찰하였으며 다음과 같은 결론을 얻었다.

1. PTFE와 폴리이미드 만의 충진 시험편에서는 PTFE80%-polyimide20%의 조성을 지닌 시험편이 0.94 m/s 인 저속에서 사용될 때 마찰계수와 비마모량이 가장 낮았음을 알 수 있었다.
2. 동, 산화동, 카본을 PTFE80%-polyimide20%에 첨가한 시험편을 동일조건으로 시험한 결과에 대한 마찰계수는 저속의 경우에는 Copper 10%가 평균마찰계수가 가장 낮은 0.087 을 나타내고 있으며, 중속에서도 Copper 10%가 평균마찰계수 값이 0.096 으로 가장 낮았다. 고속에서는 저속 및 중속과는 달리 Carbon 30%를 함유한 시험편의 평균마찰계수 값이 0.092 로 가장 낮은 경향을 보이고 있음을 알 수 있었다. 아울러 위의 첨가제를 혼합한 시편의 마찰계수가 폴리이미드와 PTFE를 첨가한 시편보다 절반이하의 마찰계수 값을 나타냄을 알 수 있었다.
3. 비마모량은 저속에서 PI20%-PTFE80% 시험편에 copper 30% 함유한 시험편의 비마모량이 $2.537 \times 10^{-5} (\text{mm}^3/\text{Nm})$ 로 가장 적게 나왔다.
4. 이상의 기초실험으로 무급유 공기압축기의 피스팅으로서 가장 적합하다고 생각되는 재료의 충진율은 PTFE80%-PI20%를 기본으로 하는 재료에 동을 30% 첨가한 재료가 저속과 고속에서 가장 낮은 비마모량을 나타내었으며, 중속에서는 카본을 10% 첨가한 시험편이 가장 양호한 특성을 나타낼 수 있었지만 실제 고온, 고압 하에서 마찰계수와 비마모량의 거동이 어떻게 변화하는가에 대해서는 충분한 실험이 필요한 것으로 사료된다.

참고문헌

- (1)日本潤滑學會, 新材料のトライボロジー, 養賢堂, pp.63, 1991

- (2)關口 勇, 野呂瀬進, 似内昭夫, トライボマテリアル活用ノート, 工業調査會, pp.80, 1994.
- (3)日本工業規格, ねずみ鑄鐵品, JIS G 5501, 1994.
- (4)日本工業規格, 表面粗さ - 定義及び表示, JIS B 0601, 1994.
- (5)全孝重, 内燃機関講義, 曙星出版社, pp.300, 1997.
- (6)G. Walker, Stirling Engines, Clarendon press, 1980.
- (7)J. T. Burwell, Jr., Wear, 1.(2), pp.119, 1954.
- (8)심현해, 권오관, 이규한, 김병환, PTFE-폴리이미드 복합재료의 마찰과 마모에 대한 성분비와 온도의 영향, 한국윤활학회지, 제12권 제3호, pp.58, 1996.