

염화마그네슘의 용융염전해 연구

이후인
한국지질자원연구원

Fused Salt Electrolysis of Magnesium Chloride

Hoo-in Lee

Metal Recovery Group, Minerals & Materials Processing Division, Korea Institute of Geoscience & Mineral Resources

Abstract : Magnesium is widely used as a lightweight alloy for car engine components and case of cellular phone. Extraction technologies of magnesium are divided to fused salt electrolysis process and thermal reduction process. In this study, electrolysis magnesium is prepared by fused salt electrolysis process with magnesium chloride. We compared two kinds of mixed salt at 7V. As a result, 47% of current efficiency was obtained by electrolyzing KCl/NaCl/MgCl₂ mixed salt bath at 760°C, and purity of the prepared magnesium was over 98%. With this study, we can scale up fused salt electrolysis device and accumulate basic data which will be needed for designing an electrolysis cell.

Key words : Magnesium chloride, Fused salt electrolysis, Current efficiency, electrolysis.

1. 서론

마그네슘은 비중이 1.74로 실용 금속재료 중 가장 가벼운 금속으로서, 마그네사이트(MgCO₃), 돌로마이트((Mg·Ca)CO₃), 카날라이트(MgCl₂·KCl·6H₂O)와 같은 광석을 제련하거나, 해수로부터 Mg(OH)₂형태로 추출하여 제조한다. 마그네슘 광석의 주요 산출국은 중국, 터키, 북한, 러시아 등인데, 북한은 세계 3위의 매장 및 생산국으로서 단천광산이 세계적으로 널리 알려져 있다.

마그네슘은 최근 자동차 엔진 경량화재료, 휴대폰케이스 재료 등 경량 기능성 재료로 Mg 합금이 사용되면서 그 수요가 증가하고 있다¹⁾. 마그네슘 일차금속의 통상적인 제련은 무수 염화마그네슘(MgCl₂)을 NaCl, KCl과 같은 몇 가지 염과 함께 녹여 용융염 전해를 하여 얻는 것이 일반적이며, 염화마그네슘은 주로 산화마그네슘(MgO)을 염소 또는 염산 등과 반응시켜 제조한다²⁾.

본 연구에서는 용융염전해법을 사용하여 염화마그네슘으로부터 마그네슘을 제조하는 연구를 실험실 규모로 수행하였으며, 본 연구를 통해서 마그네슘 용융염전해시에 예상되는 조업상의 문제점과 실용화에 필요한 장치들을 파악하여 마그네슘 제련을 위한 기반기술을 확보하고자 한다.

2. 실험


2.1. 시료

마그네슘 원료광으로부터 용융염전해 원료인 염화마그네슘(MgCl₂)을 만들기 위해서는 산화마그네슘 제조, 염화반응, 염소의 재순환과 같은 전 단계 연구가 선행되어야 하지만, 여기서는 시약 MgCl₂를 사용하여 전해실험을 하였다. 사용한 시약은 Junsei Chemical Co. 제품이다. 염

속으로는 NaCl, KCl, CaCl₂, CaF₂, MgCl₂ 등을 혼합하여 사용하였다.

2.2. 실험장치

실험장치의 주요 구성은 노본체, 온도조절장치, 용융염 전해조(반응기), 정류기, 염소정화장치 등으로 이루어져 있다. 이 중 전해셀은 반응기이면서 용극으로 사용되고, 전해로 내 양극으로는 흑연봉을 사용하였으며, 용융 마그네슘이 생성된 후 전극봉과 양극 사이에 단락을 막고 마그네슘이 양극에서 생성된 염소, 탄소와 재반응하는 것을 방지하기 위하여 세라믹 차폐 벽을 설치하였다. 실험장치의 개략도는 그림 1과 같다.

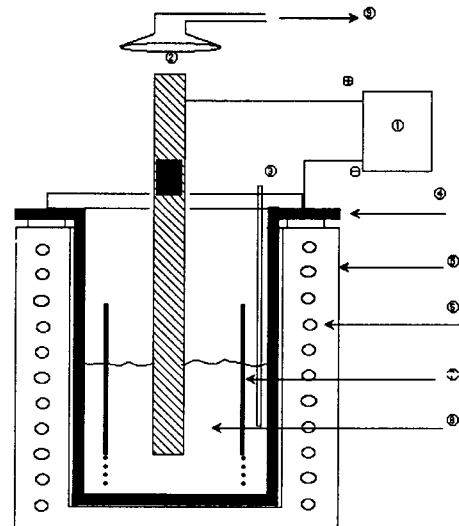


① : DC-Rectifier
② : Graphite Anode

- ③ : Thermocouple
- ④ : Reaction cell (Fe Cathod)
- ⑤ : Furnace Body
- ⑥ : Heating Element
- ⑦ : Cylindrical Ceramic Wall
- ⑧ : Fused Salt Electrolyte
- ⑨ : Chlorine Gas to Scrubber

Fig.1. Schematic diagram of the equipment for Mg fused salt electrolysis.

2.3. 실험방법

마그네슘 용융염 전해시 전기화학 반응식은 다음 식과 같다.



$$\Delta G^\circ = -593,450 + 111T \quad \dots (4)$$

여기서, ΔG° 는 전체반응의 표준자유에너지이며, T는 반응계의 절대온도이다. 전해시 표준자유에너지와 출력전하와의 관계는 다음 식과 같다.

$$\Delta G^\circ = zFE,^\circ \quad \dots (5)$$

식 (5)에서 z는 이온의 하전수, $E,^\circ$ 는 전체반응의 표준 전극전위이고, F는 Faraday 상수로서 다음과 같다: $F = 96,487 \text{ coulombs/mole of ions}$, 또는 $23,050 \text{ cal/mole-volt}$.

전해가 진행되기 위해서는 최소한 표준전극전위 이상을 통전해 주어야 하는데, 760°C에서 마그네슘 전해시의 표준전극전위를 식 (4), (5)에 따라 계산하면 약 2.5V이다.

3. 결과 및 고찰

3.1. 염욕 성분에 따른 전해효율

아래와 같은 두 종류의 혼합염을 선정하여 760-800°C에서 5-7V의 전압으로 용융염 전해실험을 하였다.

Table 1. Composition and charged ratio of the tested salts.

Mixed Salt	Component and Weight(g/charge)					
	NaCl	CaCl ₂	KCl	CaF ₂	MgCl ₂	SUM
No.1	1,600	1,040	720	80	560	4000
No.2	800	-	800	-	2400	4000

염욕 시료 1, 2 모두 5V 이하에서는 전해가 되지 않았으며, 7V에서 용융된 마그네슘이 뭉쳐져서 용탕 표면위에 떠오르는 것을 관찰할 수 있었다. 전해량은 흘려준 전하량에 비례하고, 일정전압 하에서 전하량은 시간에 따라 증가하므로 전해시간이 길어질수록 전해 석출량은 증가한다. 전류는 흑연봉의 침지깊이와 전해액내 전극 표면적에 따라 달라질 뿐 아니라, 전해 도중에 염욕 높이가 줄고, 마그네슘 석출로 인하여 염욕 성분이 변하며, 바닥에 slime이 쌓이는 등 염욕의 상태가 초기와 달라지므로 전해가 진행되면서 전류의 세기는 조금씩 변한다. 실험 회

수에 따라 차이가 있지만 전해전압 7V에서 초기 145A의 전류를 흘려주었을 때 4시간 전해하여 73-127g 정도의 마그네슘을 회수할 수 있었다. 이 경우 전류효율은 25-47%이다. 이상의 실험결과로부터 마그네슘의 전해 가능성을 확인할 수 있었으며, 시료 2와 같이 염화마그네슘 함량이 많은 염욕이 마그네슘 전해에 유리하다고 판단된다.

3.2. Mg 채취시료의 분석결과

전해 채취한 마그네슘의 화학성분을 ICP를 사용하여 분석한 결과를 표 2에 나타내었다. Mg의 순도가 98% 이상이었다.

Table 2. Impurities of the prepared magnesium sample.

Composition	Al	Zn	Mn	Cu	Pb	Fe	Ni
wt%	0.153	1.035	0.009	0.18	0.0005	0.405	0.014

전해 채취한 마그네슘은 덩어리를 대부분이 2-25mm 크기의 분포를 하였다. 이와 같은 덩어리들을 재용해하여 주조하면 마그네슘 괴를 얻을 수 있다.

4. 결론

마그네슘 제련의 기반기술을 확보하기 위하여 염화마그네슘을 용융염 전해해서 전해 마그네슘을 제조하는 연구를 수행하였다. 전해전압 7V로 일정한 전극침지깊이에서 두가지 염욕을 비교 실험하였는데 KCl/NaCl/MgCl₂ 혼합염이 더 효과적이었으며, 이를 760°C에서 전해한 결과 약 47%의 전류효율을 달성할 수 있었다. 그리고, 회수된 전해 마그네슘의 순도는 98% 이상이었다. 본 연구를 통하여 용융염 전해장치를 스케일업하거나 상용화시에 장치설계에 필요한 기초자료 일부를 축적할 수 있었다. 향후에는 조업의 용이성, 전류효율 상승, 회수율 향상 등을 위한 연구가 필요할 것으로 사료된다.

감사의 글

이 연구는 에너지관리공단 자원기술개발사업의 연구비 지원에 의하여 수행된 것이며, 지면을 빌어 그간의 지원에 감사드립니다.

참고 문헌

1. 小島陽 외, 2000: 마그네슘기술편람, 일본마그네슘협회 편, pp.1-20, KALLOS출판(주), 東京, 일본
2. 박평주 외, 1980: 비철제련공학, 대한금속학회편, pp. 441-488, 희중당, 서울
3. Byron B. Clow, 2002: Magnesium Technology 2002, pp.3-5, Ed. by H.I. Kaplan, TMS, 미국